

novapress® UNIVERSAL

Materialbeschreibung / Material description:

Dichtungswerkstoff auf Basis von hochwertigen Aramidfasern und speziellen Funktionsfüllstoffen, gebunden mit NBR.
 Gasket material based on high-quality aramid fibers and special functional fillers, bonded with NBR.

Allgemeine Angaben / General information:

Zulassungen, Prüfungen / approvals and tests	BAM, Blow-out VDI 2200, BS 7531 Grade X, DVGW, EG 1935/2004, GL, Trinkwasser gemäß Elastomerleitlinie ("KTW"), SVGW, TA Luft, W 270, WRAS
Farbe / colour	hellgrün / light green
Bestempelung / printing	schwarzer Wabenaufdruck / black honeycomb brand
Ausrüstung / treatment	Antihafbeschichtung (PTFE) / anti-stick coating (PTFE)
Kennwerte / gasket constants	DIN EN 13555 www.gasketdata.org; www.frenzelit.com

Physikalische Kennwerte / Physical properties (Modalwerte / typical values):

Dicke / thickness		[mm]	0,50	1,00	1,50	2,00	3,00
Dichte / density	DIN 28090-2	[g/cm ³]	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Druckstandfestigkeit / residual stress	300 °C DIN 52913	[N/mm ²]	43	35	29	25	20
Zusammendrückung / compressibility	ASTM F 36 J	[%]	6	6	6	6	6
Rückfederung / recovery		[%]	60	60	60	60	60
Kaltstauchwert ϵ_{KSW} / cold compressibility		[%]	6	6	6	6	6
Kaltrückverformungswert ϵ_{KRW} / cold recovery	DIN 28090-2	[%]	3	3	3	3	3
Warmsetzwert $\epsilon_{WSW/200}$ / hot creep		[%]	4	5	5	6	8
Warmrückverformungswert $\epsilon_{WRW/200}$ / hot recovery		[%]	2	2	2	2	2
Spezifische Leckagerate / specific leakage rate	DIN 3535-6	[mg/m/s]	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Zugfestigkeit quer / tensile strength transverse	DIN 52910	[N/mm ²]	10	10	10	10	10
Medienbeständigkeit / fluid resistance	ASTM F 146						
IRM 903 Änderung Gewicht / weight change	5 h / 150 °C	[%]	6	6	6	6	6
IRM 903 Änderung Dicke / thickness change		[%]	2	2	2	2	2
Fuel B Änderung Gewicht / weight change	5 h / 23 °C	[%]	7	7	7	7	7
Fuel B Änderung Dicke / thickness change		[%]	6	6	6	6	6
Chloridgehalt löslich / leachable chloride content	PV01605	[ppm]	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100

Änderungen der Technischen Daten im Rahmen von Produktverbesserungen vorbehalten. / We reserve the right to product changes which serve the purpose of technical progress.

Lieferdaten / Product data (Toleranzen nach DIN 28091-1 / tolerances acc. to DIN 28091-1):


Formate / dimensions	[mm]	1000 x 1500 / 1500 x 1500 / 3000 x 1500
Dicken / thicknesses	[mm]	0,3 / 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0

Bitte beachten / Please note:

Die technischen Daten unserer Produkte gemäß unseren technischen Datenblättern gelten für unsere Produkte im Anlieferungszustand. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Weiterverarbeitungs-, Einbau- und Betriebsbedingungen können erfahrungsgemäß aus den technischen Daten keine verbindlichen Schlüsse über das Verhalten unserer Produkte in einem System gezogen werden. Es bleibt somit insbesondere in der Verantwortung des Betreibers, die Eignung des gewählten Produktes für die betreffende Anwendung zu überprüfen. Die Montage unserer Produkte und Materialien muss von qualifiziertem Personal unter Einhaltung der geltenden Richtlinien durchgeführt werden. Einbaurichtlinien sowie weitere nützliche Informationen können Sie auf unserer Homepage (www.frenzelit.com/techinfos) erhalten. Für eine unverbindliche Beratung steht Ihnen unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfügung.

The technical data of our products according to our technical data sheets apply for our products in delivery condition. Due to the variety of possible further processing, installation and operating conditions, experience shows that it is not possible to draw any binding conclusions about the behavior of our products in a system. Therefore, it is especially the responsibility of the operator, to check the suitability of the chosen product for the relevant application. The installation of our products and materials must be executed by professionals under consideration of the applicable guidelines. Installation guidelines as well as further useful information can be obtained on our website (www.frenzelit.com/techinfos). Our application engineers are pleased to assist you for any non-binding consultation.

Ersetzt alle vorherige Versionen / Supersedes all prior versions
 Gültig ab 10.10.2017 / Nr. 01610 / Version 2

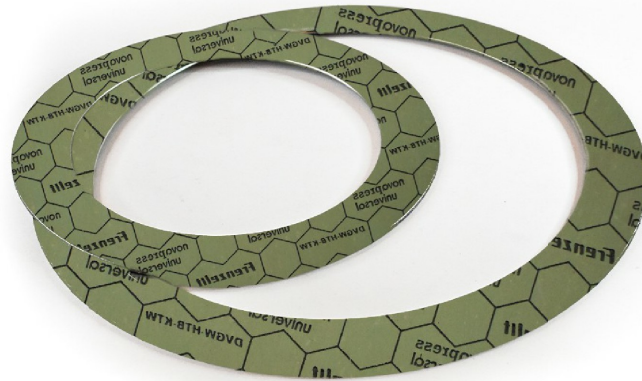

Product Description:

Aramid fiber-based CAF, with special functional fillers and NBR elastomeric binders. The material provides excellent resistance to chemicals, is extremely versatile and reliable even at temperatures close to maximum graduation. Performance is guaranteed up to a maximum temperature of 200°C. The gasket is light green with black honeycomb print and a thickness of 0.3 to 4 mm.

Application:

Sealing in contact with very aggressive fluids.

Notice:

The operating temperature and pressure limits do not apply simultaneously; they depend on various factors and can only be indicated for guidance.

